

ООО "УПРАВЛЕНИЕ КРОВЛЯ"

ОКП 0256 10

Группа Б 43

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

ОАО "Инждорстрой"

Генеральный директор

ООО "Управление Кровля"

Письмо № 25 А

От 02.04. 2008



ВЯЖУЩЕЕ ДОРОЖНОЕ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНОЕ «ТЕХНОНИКОЛЬ»

Технические условия

ТУ 0256-020-72746455-2008

Введены впервые с 02.06.2008г

СОГЛАСОВАНО

РАЗРАБОТАНО

ООО "Управление Кровля"

Руководитель научного центра

Ю.Г. Игошин

Специалист по сертификации и стандартизации СТП ППК РМ

О.А.Кривов

ООО «ТехноНИКОЛЬ Воскресенск»

Письмо № 06-02-97
от 12.05.2008

ООО "Урало-Сибирская Кровельная
Компания"

Письмо № 14-238
от 29.04.2008

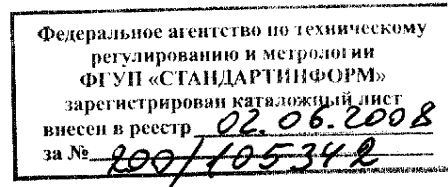
ООО "Империал"

Письмо № 430/582
от 15.05.2008

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Москве

Санитарно-эпидемиологическое
заключение

№ 77.01.03.025.Т.040497.05.08
от 26.05.2008 г.



2008

Интв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Подп. и дата
Инв.№ дубл.	Подп. и дата

КАТАЛОЖНЫЙ ЛИСТ ПРОДУКЦИИ

Код
ЦСМ

01

200

Группа
КГС (ОКО)

02

Б.43

Регистрационный
номер

03

105342




Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
Федеральный информационный лист
выпуска продукции
за №

Код ОКП	11	0256 10	
Наименование и обозначение продукции	12	Вяжущее дорожное полимерно-битумное «ТехноНИКОЛЬ»	
Обозначение государственного стандарта	13	ГОСТ 30693-2000	
Обозначение нормативного или технического документа	14	ТУ 0256-020-72746455-2008	
Наименование нормативного или технического документа	15	Вяжущее дорожное полимерно-битумное «ТехноНИКОЛЬ»	
Код предприятия изготовителя по ОКПО и штриховой код	16	58242937	
Наименование предприятия - изготовителя	17	ООО ТехноНИКОЛЬ Воскресенск	
Адрес предприятия-изготовителя (индекс, область, город, улица, бод)	18	140224	г. Воскресенск
Московская область, ул. Промплощадка, 5 В			
Телефин	19	8-49644-48-993	Телефакс
	20		
Другие средства связи	21		
Наименование держателя подлинника	22	ООО «Управление Кровля»	
Адрес держателя подлинника (индекс, область, город, улица, бод)	24	129110	г. Москва
ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5			
Дата начала выпуска продукции	25	02.06.08	
Дата введения в действие нормативного или технического документа	26	02.06.08	
Обязательность сертификации	27	Не подлежит	

30. Характеристики продукции

ВДПБ предназначено для использования во всех видах горячих асфальтобетонных смесей (уплотняемых по ГОСТ 9128-97, щебеночно-мастичных по ГОСТ 31015-2002, литых по ТУ 5718-002-04000633-2006).

Наименование показателей	Нормы для марок				
	ВДПБ 200	ВДПБ 130	ВДПБ 90	ВДПБ 60	ВДПБ 40
Глубина проникания иглы 0.1мм, не менее При 25°С	200	130	90	60	40
При 0°С	70	50	40	32	25
Растяжимость, см, не менее, При 25°С	30	30	30	25	15
При 0°С	25	20	15	11	8
Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	49	50	53	56	58
Температура хрупкости по Фраасу, °С, не выше	-35	-32	-25	-20	-15
Эластичность, %, не менее При 25°С	85	85	85	80	80
При 0°С	75	75	75	70	70
Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более	7	6	5	5	5
Температура вспышки, °С, не ниже	220	220	220	230	230
Сцепление с мрамором и песком Однородность	Выдерживает по контрольному образцу №2 Однородно				

		Фамилия	Подпись	Дата	Телефон
Представил	04	Кривов О.А.		02.06.2008 г.	925 55 74
Заполнил	05	Кривов О.А.		02.06.2008 г.	925 55 74
Зарегистрировал	06	Беловишина		02.06.08	225 6182
Ввел в каталог	07				